

## TEHNIČNI LIST

## Sikasil® WS-605 S

Visoko zmogljiva silikonska tesnilna masa, ki ne zamaže okolice stika, za zaščito pred vremenskimi vplivi, z oznako CE

## OSNOVNE INFORMACIJE O IZDELKU DODATNE VREDNOSTI SO NAVEDENE V VARNOSTNEM LISTU.

Kemijska osnova	Enokomponentni silikon
Barva (CQP001-1)	Na voljo v različnih barvah A
Način utrjevanja	Utrjevanje z vlago
Vrsta utrjevanja	Nevtralna
Gostota	1.43 kg/l
Stabilnost nanosa (non-sag) (CQP061-4 / ISO 7390)	Dobra
Temperatura vgradnje	okolica 5 – 40 °C
Začetek utrjevanja (CQP019-1)	25 minut <sup>B</sup>
Suh na otip CQP019-3	120 minut <sup>B</sup>
Hitrost utrjevanja (CQP049-1)	(glej diagram)
Trdota Shore A (CQP023-1 / ISO 48-4)	30 <sup>C</sup>
Natezna trdnost (CQP036-1 / ISO 527)	1.0 MPa
100% modul (CQP036-1 / ISO 37)	0.3 MPa
Raztezek pri pretrgu (CQP036-1 / ISO 37)	800 %
Odpornost proti širjenju razpok (CQP045-1 / ISO 34)	4.0 N/mm
Delovna temperatura	-40 – 150 °C
Čas skladiščenja (CQP081-1)	kartuša/monoporcija 12 mesecev <sup>D</sup> hobok/sod 6 mesecev <sup>D</sup>

CQP = postopki za zagotavljanje kakovosti skupine Sika  
C) Po 28 dneh

A) Barvo določi prodajalec  
D) Skladiščenje pod 25°C

B) 23°C / 50% relativna zračna vlaga

## OPIS

Sikasil® WS-605 S je trpežna, nevtralnno utrja-joča silikonska tesnilna masa z izrazito sposobnostjo prilagajanja premikom podlage in odličnim oprijemom na široko paleto podlag. Ne zamaže okolice stika na neporoznih podlagah. Posebej primerna je kot tesnilna masa za zaščito pred vremenskimi vplivi na steklenih fasadah, obešenih fasadah in oknih.

## PREDNOSTI IZDELKA

- Izpolnjuje zahteve ISO 11600 F 25 LM & G 25 LM, EN 15651-1 F EXT-INT CC 25LM, EN 15651-2 G CC 25LM, ASTM C 920 za tip S, ocena NS, razred 50 (sposobnost premikanja ± 50%) ASTM C 1248, AENOR Marca N F+G 25 LM
- Opremljena z oznako CE v skladu z EN 15651-1: 2012, F EXT-INT CC 25LM, EN 15651-2: 2012, G CC 25LM, certificirano s strani nadzornega organa 1119
- SNJF Fasada in zasteklitev 25 E (številka izdelka 2885,2891) za črno, sivo in belo barvo
- Ne zamaže okolice stika na neporoznih podlagah.
- Odlična UV odpornost in odpornost proti vremenskim vplivom
- Dober oprijem na steklo, kovine, premazane / barvane kovine, plastiko in les

## OBMOČJE UPORABE

Sikasil® WS-605 S se lahko uporablja za zaščito pred vremenskimi vplivi in tesnjenje, kjer je potrebna obstojnost pred težkimi pogoji. Primerna je zlasti kot tesnilna masa za zaščito pred vremenskimi vplivi na steklenih fasadah, obešenih fasadah in oknih.

Ta izdelek je primeren samo za izkušene poklicne izvajalce. Izvesti je potrebno preskuse na dejanskih podlagah in pod dejanskimi pogoji, da se zagotovi lepljenje in združljivost materialov.

## TEHNIČNI LIST

Sikasil® WS-605 S

Verzija 05.01 (04 - 2022), sl\_SI  
012603206059001000

## MEHANIZEM STRJEVANJA

Sikasil® WS-605 S utrjuje z reakcijo z zračno vlago. Pri nižjih temperaturah je vsebnost vlage v zraku običajno nižja, zato poteka utrjevanje nekoliko počasneje (glej diagram 1). Hitrost utrjevanja je odvisna od temperature in relativne vlažnosti. Segrevanje na temperaturo nad 50 °C z namenom pospeševanja reakcije utrjevanja ni priporočljivo ker lahko pride do nastanka mehurčkov.

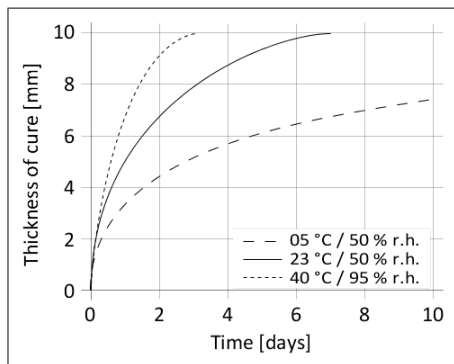


Diagram 1: Hitrost utrjevanja Sikasil® WS-605 S

## NAČIN VGRADNJE

### Priprava površine

Površine morajo biti čiste, suhe in brez sledov maščobe, olja in prahu. Površinska obdelava je odvisna od vrste in obnašanja podlage in je ključna za dolgotrajni oprijem.

### Vgradnja

Idealna temperatura podlage in tesnilne mase pri vgradnji je med 15 °C in 25 °C.

Sikasil® WS-605 S se lahko obdeluje z ročnimi, pnevmatskimi ali električnimi batnimi pištolami ter s črpalko. Za nasvete glede izbire in nastavitve ustreznega sistema za črpanje se obrnite na oddelek sistemskega inženiringa Sika Industrija.

Stiki morajo biti pravilno dimenzionirani.

Za optimalno delovanje je treba širino stikov načrtovati glede na zmožnost gibanja tesnilne mase v odvisnosti z dejanskim pričakovanim gibanjem. Najmanjša globina stika je 6 mm, upoštevati pa je treba razmerje širina / globina, ki naj bo najmanj 2 : 1 in največ 4 : 1. Izogibati se je treba stikom, globljim od 15 mm.

Za ojačitev ozadja je priporočljivo uporabiti zaprto-celične tesnilne palice, primerne za tesnjenje, npr. palice iz visokoodporne polietilenske pene. Če so stiki preplitki za ojačevalne palice, je priporočljiva uporaba polietilenskega traku. Ta deluje kot sprostitevni film (bond breaker), ki omogoča stiku gibanje in silikonu, da se prosto razteza.

## Glajenje in zaključevanje

Glajenje in zaključevanje je treba opraviti v času utrjevanja vrhnje plasti tesnilne mase. Kadar zaglajujete sveže vgrajeni Sikasil® WS-605 S je potrebno material vtisniti v stik z namenom zagotavljanja dobre pokritosti po celotni površini stika. Pri glajenju ne uporabljajte kemijskih sredstev za glajenje.

## Odstranitev

Neutrjeni Sikasil® WS-605 S lahko z orodja in opreme odstranite s sredstvom za odstranjevanje Sika® Remover-208 ali drugim podobnim topilom. Utrjeno maso, se lahko odstrani samo še mehansko.

Roke in izpostavljene predele telesa je treba takoj umiti s sredstvom Sika® Cleaner-305H ali drugim ustreznim industrijskim čistilom za roke in vodo. Na koži ne uporabljajte topil!

## Prekritje

Sikasil® WS-605 S ni možno prebarvati.

## Omejitve pri vgradnji

Večina Sikasil® WS, SG, IG in WT, silikonov, ki jih proizvaja podjetje Sika, je medsebojno združljivih. Za podrobne informacije o združljivosti različnih izdelkov Sikasil® se obrnite na tehnični oddelek Sika Industrija.

Za izključitev materialov, ki vplivajo na Sikasil® WS-605 S, mora Sika vnaprej odobriti vse materiale, kot so tesnila, trakovi, distančniki za stike, tesnilne mase itd., s katerimi lahko pride v neposredni in posredni stik.

Kadar se uporabljata dve ali več različnih reaktivnih tesnil, pustite, da se prva popolnoma utrdi, preden nanesete naslednjo. Sikasil® WS-605 S se sme uporabljati v kombinaciji s strukturnimi zasteklitvami le po podrobnem pregledu ustreznih podrobnosti projekta.

Sikasil® WS-605 S ne uporabljajte na PMMA in PC elementih, saj lahko povzročijo razpoke zaradi napetosti.

## NADALJNJE INFORMACIJE

Informacije v tem dokumentu veljajo le kot splošne smernice. Nasveti za posebne vrste nanosov so na voljo na tehničnem oddelku Sika Industrija, na zahtevo.

Kopije naslednjih publikacij so na voljo na zahtevo:

- Varnostni listi
- Splošne smernice
- Sikasil® tesnilne mase za zaščito pred vremenskimi vplivi

## INFORMACIJE O PAKIRANJU

Kartuša	300 ml
Monoporcija	400 ml 600 ml
Hobok	26 kg
Sod	280 kg

## OSNOVNI PODATKI

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primerčnost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

## TEHNIČNI LIST

Sikasil® WS-605 S  
Verzija 05.01 (04 - 2022), sl\_SI  
012603206059001000

## Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
www.sika.si

